

BLÜTE IM  
„REGENWALD“





<b>MATERIAL</b>	BULLSEYE TEKTA	Art.Nr 7705448
	B-Puder	Art.Nr 3541115, 3540849, 3540815, 3540835
	Streudose	Art.Nr 3596000
	Schneider	Art.Nr 3128000
	Zange	Art.Nr 3211500
	Cerablanke 128	Art.Nr 3551227

**STEP 1**  
Zeichnen Sie die Blütenblätter der Frangipani auf Ihr Glas und schneiden sie aus.

**STEP 2**  
Zeichnen Sie die unterschiedlichen Farbbereiche auf. Nun streuen Sie zuerst die größere Stelle in gelb, orange und rot auf.



**STEP 3**  
Steichen Sie nun das Puder an den markierten Stellen weg und tragen das Gelbe im Kantenbereich auf. Es empfiehlt sich, dabei die Streudose leicht schräg zu halten. So können Sie das Puder punktueller auftragen.





**STEP 4**  
Auf der Mitte füllen wir noch ein paar feine Krösel auf um den Übergang schöner zu gestalten.  
(Wenn jedes Blütenblatt fertig ist, legen Sie sie vorsichtig auf einem Stück Bullseye-Papier im Ofen zusammen.)



**BRENNKURVE**



1.	120min	-	500°C
2.	skip	-	795°C
3.	20min	-	795°C
4.	skip	-	520°C
5.	120min	-	520°C
6.	120min	-	460°C
7.	End		

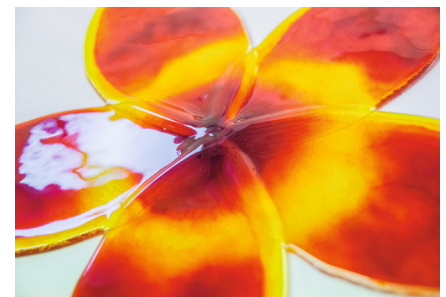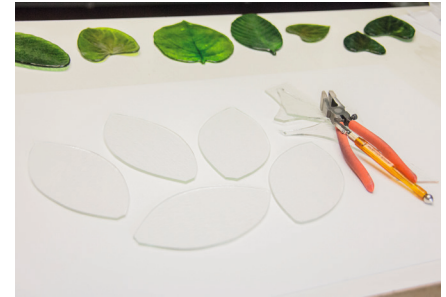

**STEP 5**


Nach dem Schmelzen wird die Blüte abgesenkt. Dazu nehmen Sie sich eine passende Absenkform. z.B 3522439.

Auf dieser drapieren Sie Stücke des Cerablanket. Teilen Sie die Matte in dünnere Schichten. Gestalten Sie eine „Negativform“ der Blüte.

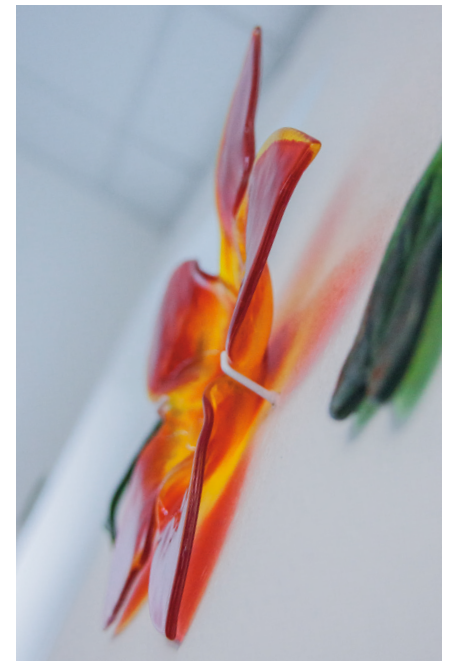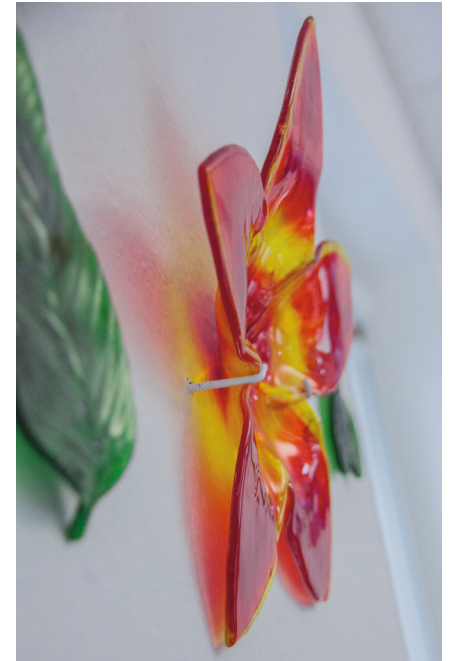

**BRENNKURVE**

1.	120min	-	500°C
2.	skip	-	795°C
3.	20min	-	795°C
4.	skip	-	520°C
5.	120min	-	520°C
6.	120min	-	460°C
7.	End		

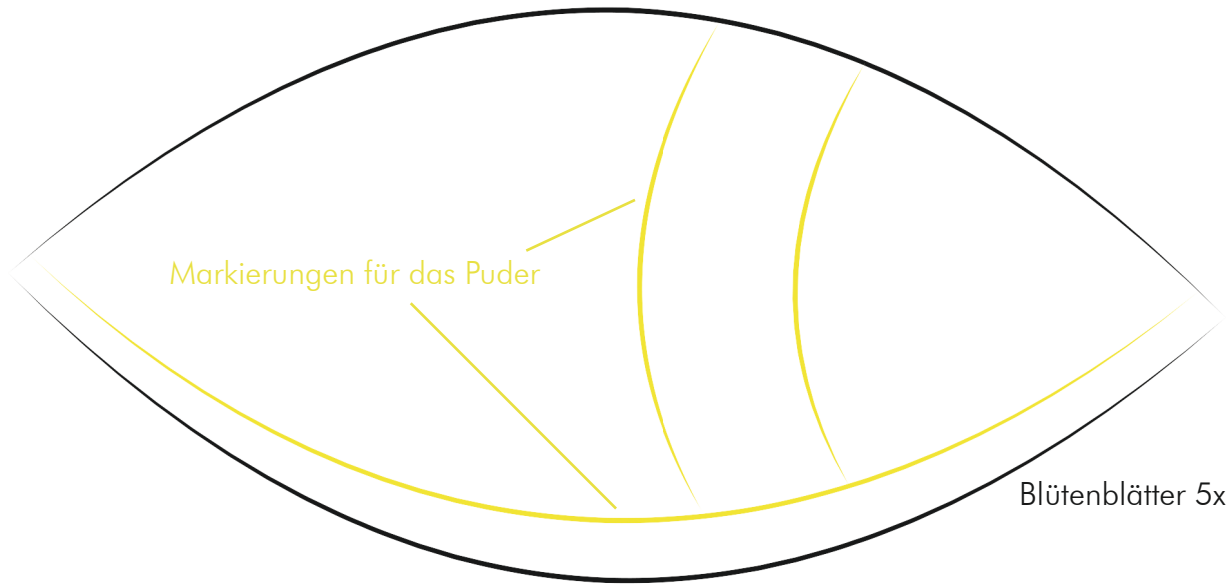

Blütenblätter 5x -16cm

